




帯電減衰性試験

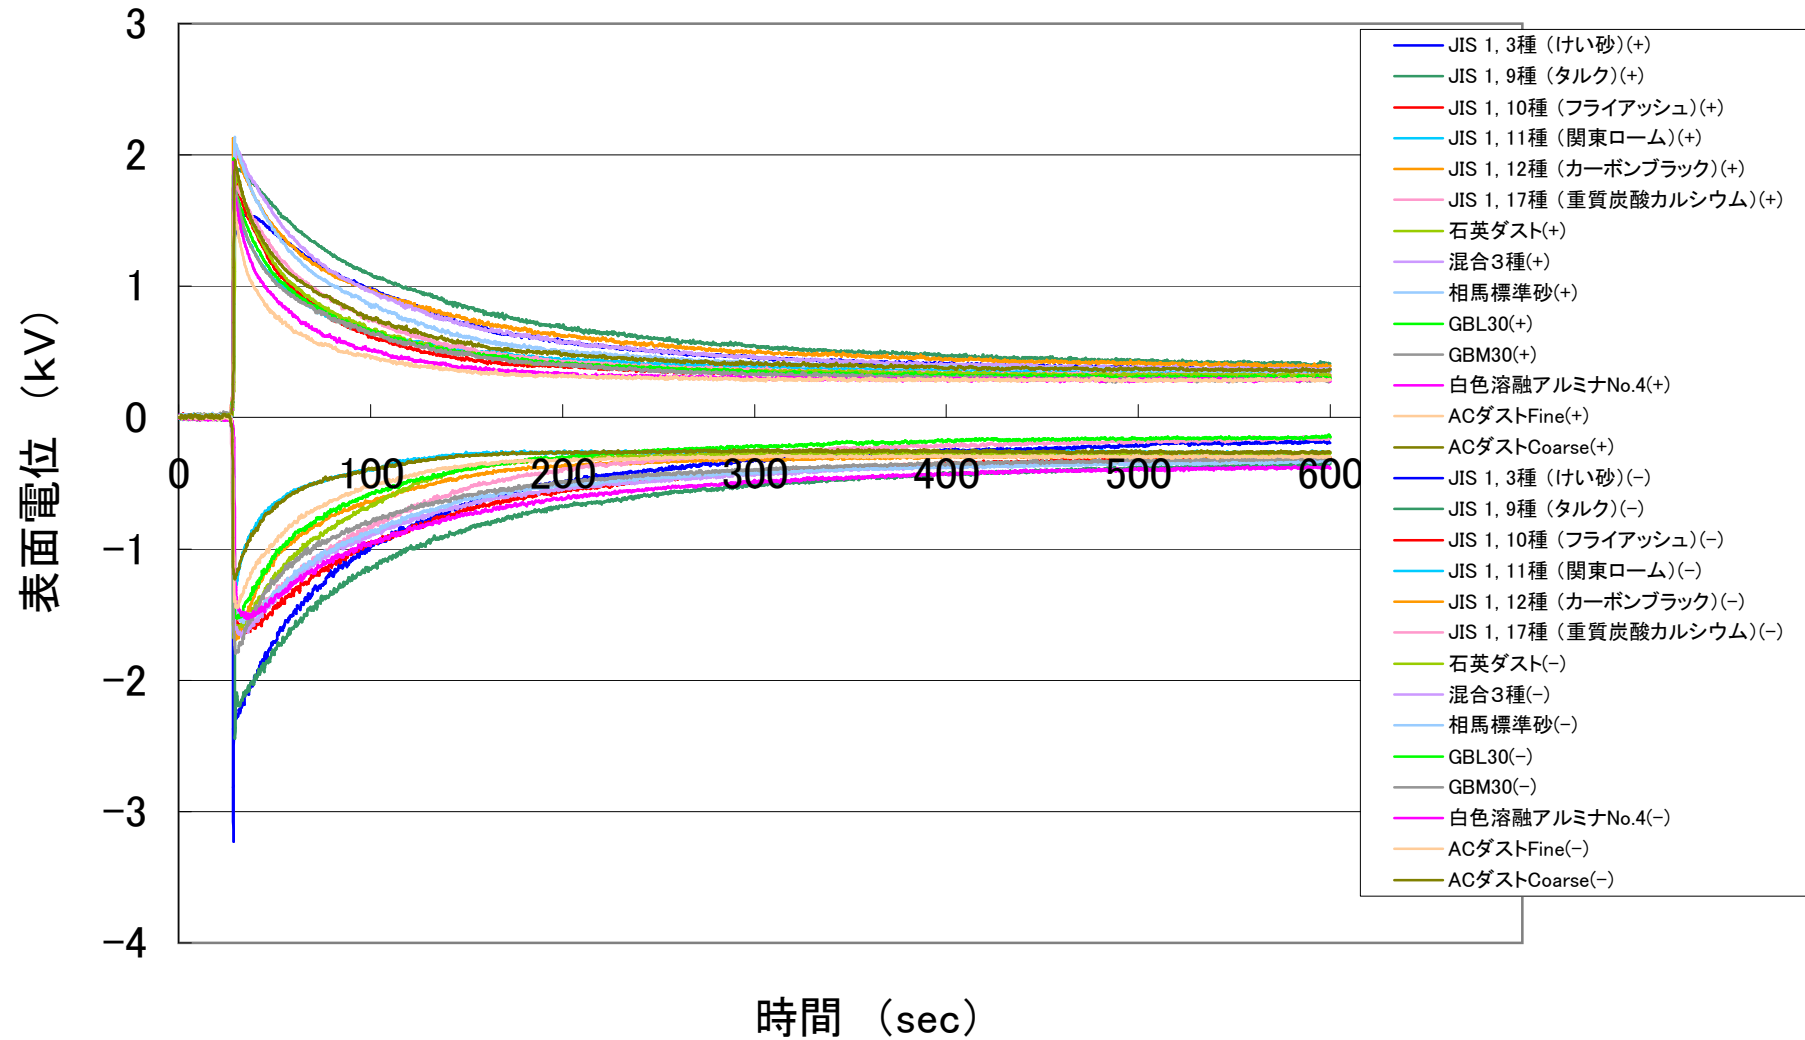


サンプル名	減衰速度($-\alpha$)	最大表面電位(V_0)	R^2
JIS 1, 3種 (けい砂)(+)	-0.0696	1.5454	0.9374
JIS 1, 9種 (タルク)(+)	-0.0702	1.8970	0.9597
JIS 1, 10種 (フライアッシュ)(+)	-0.0577	1.7847	0.7727
JIS 1, 11種 (関東ローム)(+)	-0.0526	1.5796	0.8443
JIS 1, 12種 (カーボンブラック)(+)	-0.0661	2.0068	0.9437
JIS 1, 17種 (重質炭酸カルシウム)(+)	-0.0652	1.7554	0.8427
石英ダスト(+)	-0.0604	1.8286	0.8134
混合3種(+)	-0.0719	2.0435	0.9240
相馬標準砂(+)	-0.0677	2.0728	0.8804
GBL30(+)	-0.0622	1.7065	0.8657
GBM30(+)	-0.0639	1.6968	0.8793
白色溶融アルミナNo.4(+)	-0.0516	1.6162	0.7437
ACダストFine(+)	-0.0442	1.4966	0.6995
ACダストCoarse(+)	-0.0590	1.9019	0.8604

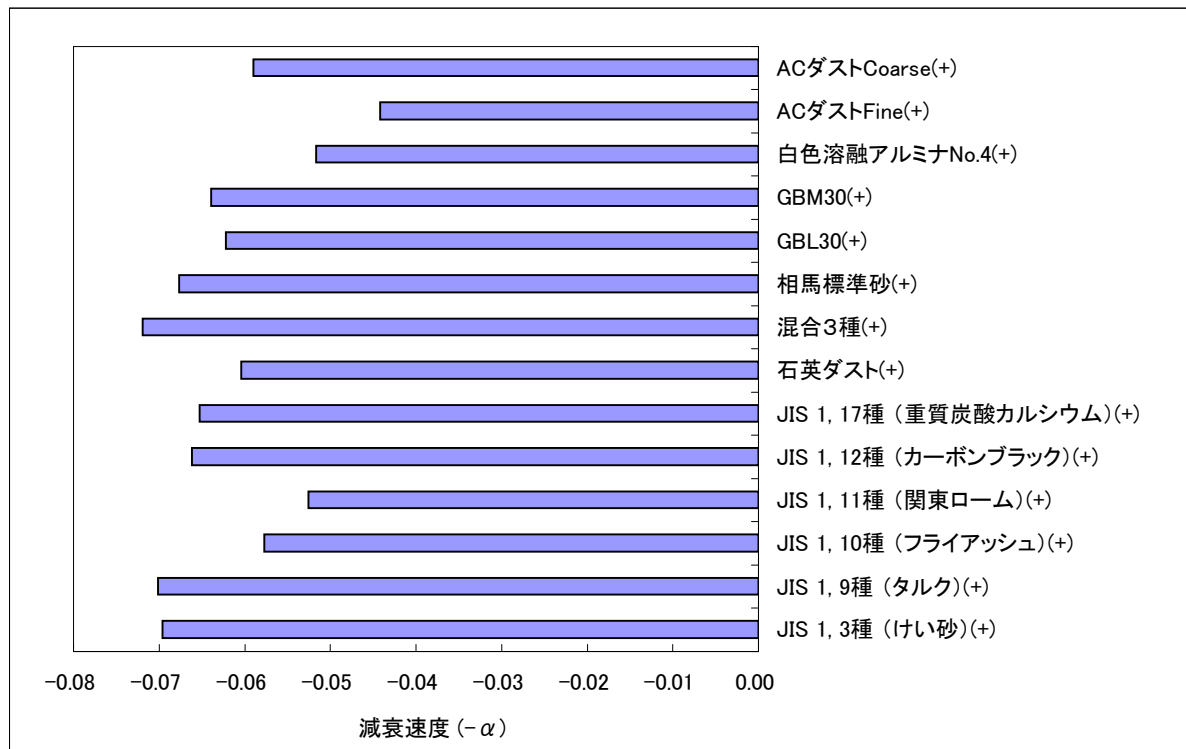


サンプル名	減衰速度($-\alpha$)	初期表面電位(V_0)	R^2
JIS 1, 3種 (けい砂)(-)	-0.1153	-2.4229	0.9798
JIS 1, 9種 (タルク)(-)	-0.0824	-2.1791	0.9690
JIS 1, 10種 (フライアッシュ)(-)	-0.0819	-1.7839	0.9628
JIS 1, 11種 (関東ローム)(-)	-0.0367	-0.5289	0.5591
JIS 1, 12種 (カーボンブラック)(-)	-0.0618	-1.0162	0.8037
JIS 1, 17種 (重質炭酸カルシウム)(-)	-0.1106	-1.8726	0.9724
石英ダスト(-)	-0.0695	-1.0500	0.7515
混合3種(-)	-0.0727	-1.5647	0.9469
相馬標準砂(-)	-0.0685	-1.4410	0.9219
GBL30(-)	-0.0991	-1.2665	0.9439
GBM30(-)	-0.0696	-1.3738	0.9289
白色溶融アルミナNo.4(-)	-0.0661	-1.5796	0.9569
ACダストFine(-)	-0.0498	-0.7759	0.6899
ACダストCoarse(-)	-0.0395	-0.5500	0.5985

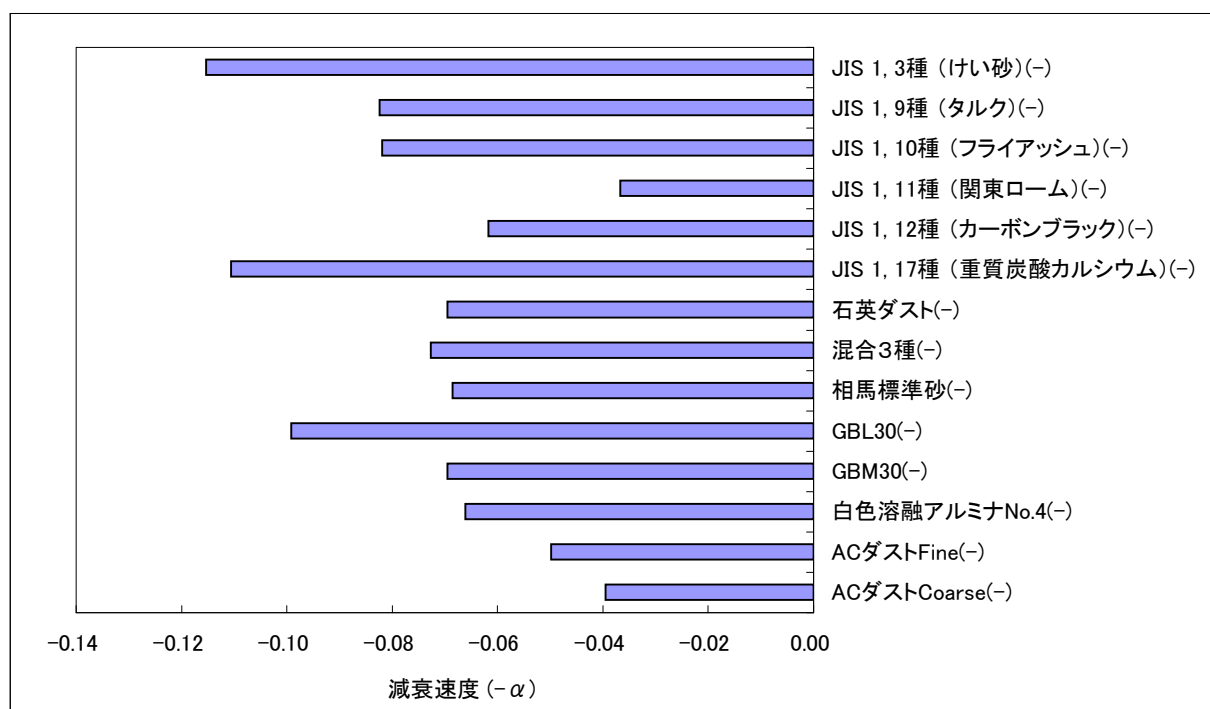


表面電位減衰 (+) 側

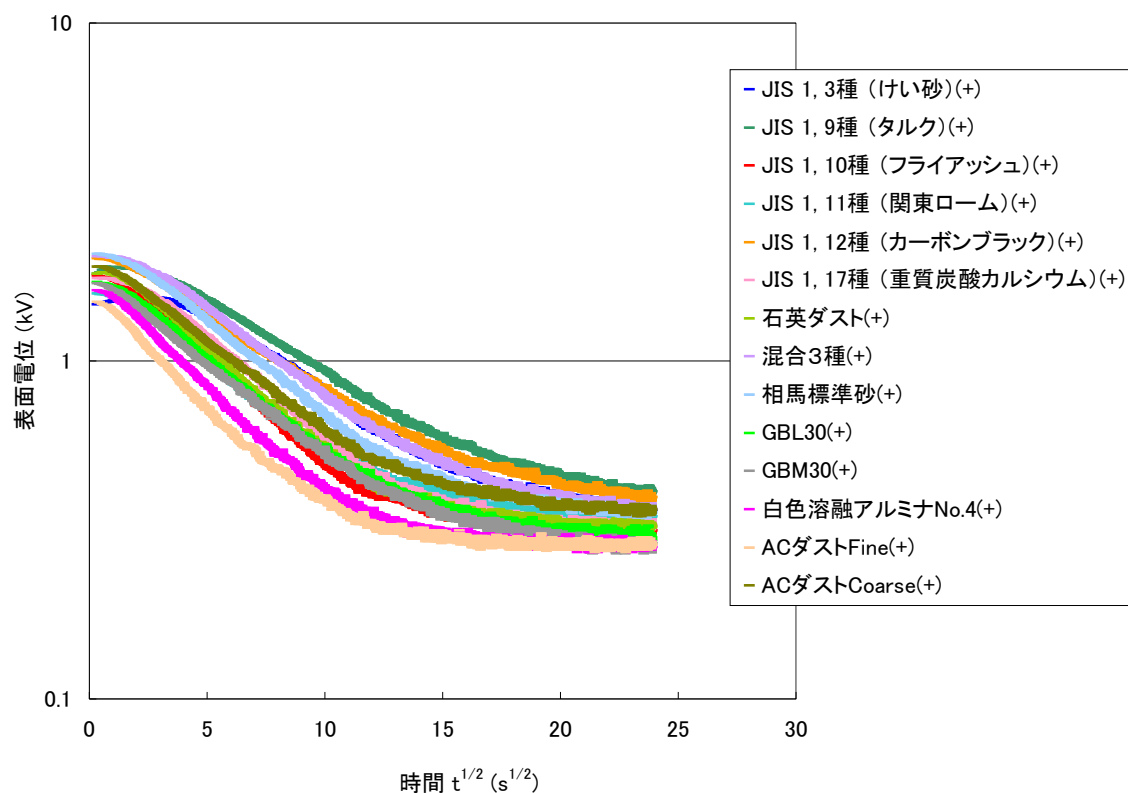

表面電位減衰 (+) 側

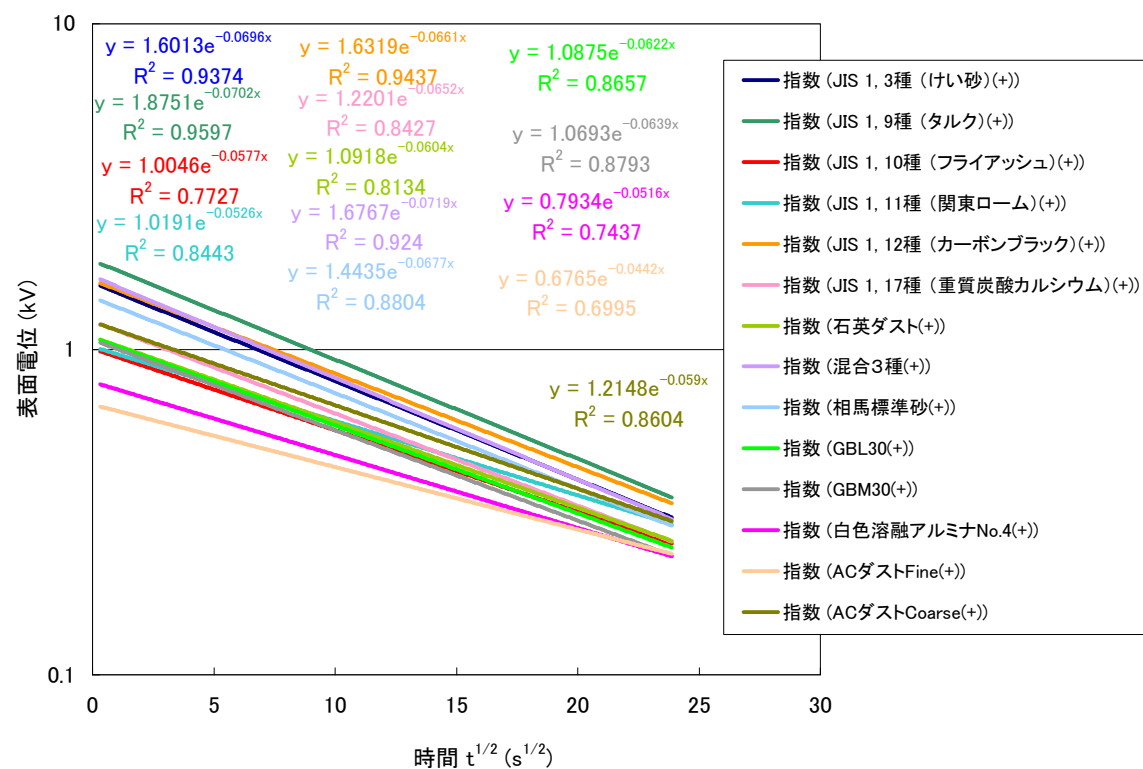

表面電位減衰 (-) 側

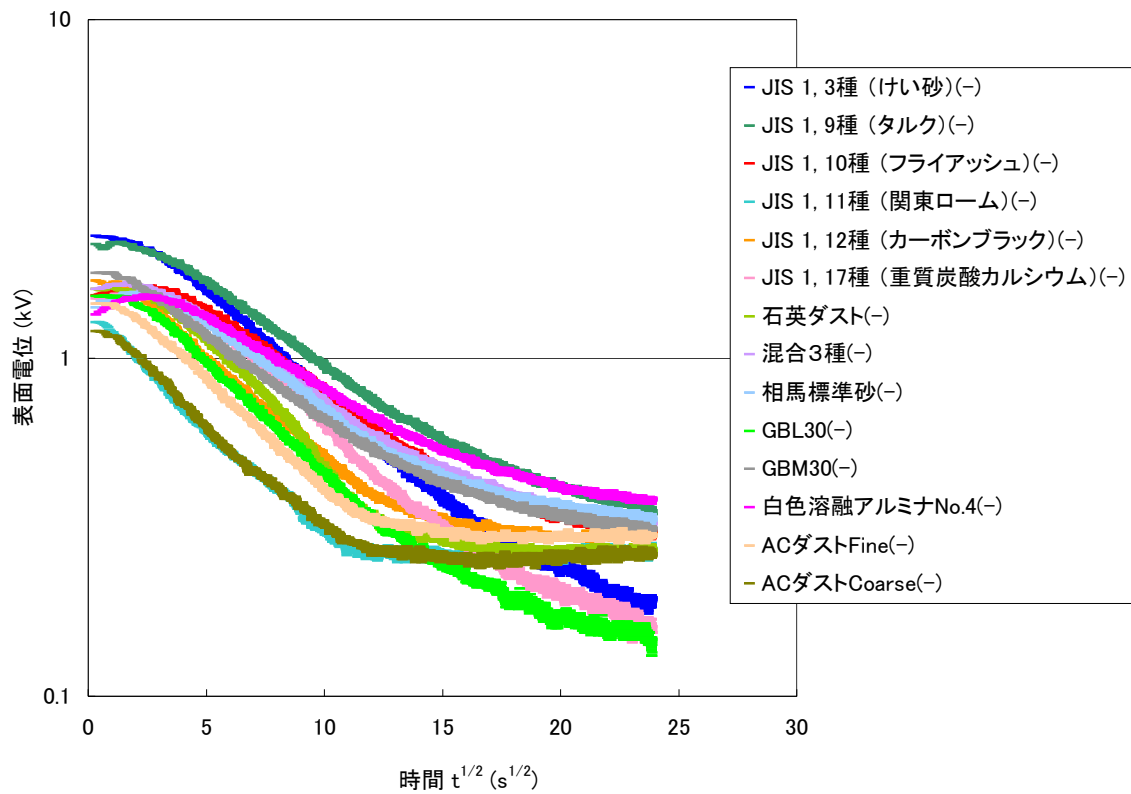

表面電位減衰 (-) 側

